



DILLIDUR 450 V

WASSERGEHÄRTETER VERSCHLEISSSTAHL

Werkstoffnummer 1.8720
Werkstoffblatt Ausgabe März 2010

DILLIDUR 450 V ist ein Verschleißstahl mit einer mittleren Härte von 450 HBW im Lieferzustand ab Werk, dessen mechanische Eigenschaften durch eine Wasserhärtung eingestellt werden.

DILLIDUR 450 V wird von den Kunden bevorzugt dort eingesetzt, wo hoher Verschleißwiderstand bei gleichzeitig sehr guter Verarbeitbarkeit, insbesondere Schweißbarkeit, gefordert wird. Beispiele hierfür sind Bagger, Erdbewegungs- und Lademaschinen, Muldenkipper, Lastkraftwagen, Landmaschinen, Förder-, Zerkleinerungs-, und Transportanlagen, Abfallbeseitigungs- und Recyclinganlagen, Brecher, Messer und Schneiden.

Produktbeschreibung

Bezeichnung und Geltungsbereich

DILLIDUR 450 V ist in Dicken von 8 bis 100 mm nach Abmessungsprogramm lieferbar. Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Chemische Zusammensetzung

Für die Schmelzenanalyse gelten folgende Grenzwerte in %:

C	Si	Mn	P	S
≤ 0,25	≤ 0,50	≤ 1,60	≤ 0,025	≤ 0,010

Die folgenden Elemente sind je nach Dicke zur Steuerung der Durchhärtung einzeln oder in Kombination zulegiert:

Mo	Ni	Cr	V	Nb	B
≤ 0,50	≤ 0,80	≤ 1,50	≤ 0,08	≤ 0,05	≤ 0,005

Der Stahl ist vollberuhigt und feinkörnig erschmolzen.

Anhaltswerte für das Kohlenstoffäquivalent:

Blechdicke [mm]	10	40	80
CEV ¹⁾	0,46	0,53	0,65
CET ²⁾	0,33	0,36	0,39

Lieferzustand

Die Bleche werden durch gesteuerte Abkühlung in Wasser gehärtet.

¹⁾ CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15

²⁾ CET = C + (Mn + Mo)/10 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40



Mechanische und technologische Eigenschaften im Lieferzustand

Härte

Härte bei Raumtemperatur: 420 - 480 HBW

Zugversuch bei Raumtemperatur an Querproben (Anhaltswerte bei 20 mm Blechdicke)

Zugfestigkeit: 1400 MPa
Streckgrenze: 950 MPa
Dehnung: 11 % ($L_0 = 5,65 \cdot \sqrt{S_0}$)

Trotz ihrer hohen Festigkeitseigenschaften sind die DILLIDUR-Stähle nicht für sicherheitsrelevante Bauteile vorgesehen. Dafür stehen die hochfesten vergüteten Stähle DILLIMAX zur Verfügung.

Kerbschlagbiegeversuch an Charpy-V-Längsproben (Anhaltswerte bei 20 mm Blechdicke)

Kerbschlagarbeit: 35 J bei -20 °C

Prüfung

Brinell-Oberflächenhärte je Schmelze und 40 t.

Kennzeichnung

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Kennzeichnung durch Stahlstempelung mit mindestens folgenden Angaben:

- Stahlsorte (DILLIDUR 450 V)
- Schmelznummer
- Walztafel- und Fertigblechnummer
- Herstellerzeichen
- Zeichen des Abnahmebeauftragten

Verarbeitung

Die gesamte Verarbeitungs- und Anwendungstechnik ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Gebrauchsbewährung der Erzeugnisse aus diesen Stählen. Der Anwender muss sich davon überzeugen, dass seine Berechnungs-, Konstruktions- und Arbeitsverfahren werkstoffgerecht sind, dem vom Verarbeiter einzuhaltenden Stand der Technik entsprechen und sich für den vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Die Auswahl des Werkstoffes obliegt dem Besteller. Die Verarbeitungsempfehlungen nach EN 1011-2 (Schweißen) und CEN/TR 10347 (Umformen) sowie Empfehlungen zur Arbeitssicherheit nach nationalen Vorschriften sind sinngemäß zu beachten, wobei die höhere Festigkeit und stärkere Härte zu berücksichtigen sind.

Kaltumformen

DILLIDUR 450 V lässt sich trotz seiner hohen Härte und Festigkeit durch Runden und Kanten kalt umformen. Hierbei ist zu beachten, dass mit steigender Streckgrenze des Stahls die für die Umformung erforderlichen Kräfte für gleiche Wandstärken zunehmen. Die Rückfederung nimmt ebenfalls zu. Um die Gefahr einer Rissbildung von den Kanten her zu vermeiden, sollten Brennschnitt- oder Scherkanten im Bereich der vorgesehenen Kaltumformung beschliffen werden. Es ist auch ratsam, die Blechkante, die beim Biegen außen liegt, leicht zu verrunden.

Bei der Verarbeitung sind die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, sodass auch bei einem möglichen Bruch des Werkstücks, während des Umformvorgangs, niemand gefährdet wird.



Erfahrungsgemäß können ohne Anrissbildung die folgenden Geometrien eingestellt werden (wobei t die Blechdicke ist):

	Mindestbiegeradien	Mindestmatrizenweite
Quer zur Walzrichtung	5 t	14 t
Längs zur Walzrichtung	6 t	16 t

Warmumformen

Da DILLIDUR 450 V seine Härte durch beschleunigte Abkühlung aus der Austenitisierungstemperatur erhält, ist eine Warmumformung ohne Verlust der Härte nur möglich, wenn das Werkstück anschließend wieder gehärtet wird. Dabei ist zu erwarten, dass die hierdurch erreichten Werte von denen im Lieferzustand abweichen, da die Abkühlverhältnisse im Allgemeinen ungünstiger sind als im Herstellerwerk. Ohne wesentlichen Härteverlust kann der Stahl bis ca. 200 °C erwärmt werden (kurzzeitig 250 °C).

Brennschneiden und Schweißen


Für das Brennschneiden sollten die folgenden Mindesttemperaturen eingehalten werden: 50 °C für Blechdicken bis 26 mm, 100 °C für Blechdicken über 26 bis 52 mm, 125 °C für Blechdicken über 52 mm.

Beim E-Handschweißen sind basische Elektroden zu verwenden, die sehr geringe Restfeuchte aufweisen (Rücktrocknen gemäß Angaben der Zusatzwerkstoffhersteller). Zusätzlich gelten die folgenden Empfehlungen:

- Unter günstigen Bedingungen (s.u.) kann bis zu Dicken von ca. 15 mm ohne Vorwärmen stumpfgeschweißt werden.
- Detaillierte Hinweise zum Vorwärmen von DILLIDUR 450 V finden Sie in der technischen Information „DAS KONZEPT GEGEN VERSCHLEISS - DILLIDUR“. Ein Erwärmen über 200 °C sollte vermieden werden, da dies mit einem Härteabfall verbunden ist (siehe Diagramm).
- Es sollen Zusatzwerkstoffe verwendet werden, die ein weiches Schweißgut mit guter Verformungsfähigkeit ergeben. Wenn die Verschleißbeanspruchung es erfordert, kann die Decklage mit einer "härteren" Elektrode ausgeführt werden.

Wärmebehandlung

Die allgemeine Veränderung der Härte bzw. Festigkeitswerte mit der Anpassungstemperatur ist dem folgenden Diagramm zu entnehmen:

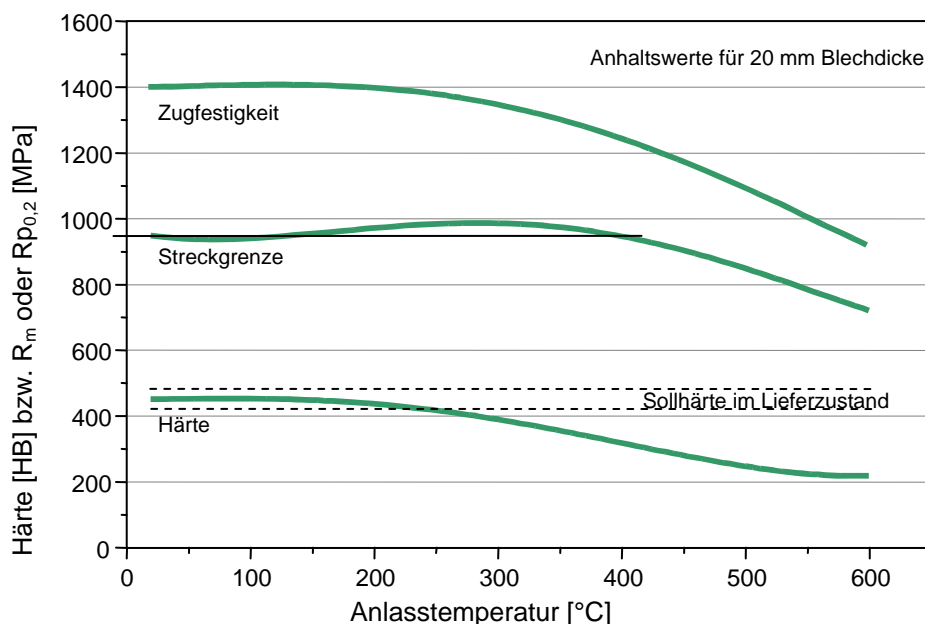



Spanende Verarbeitung

DILLIDUR 450 V lässt sich mit HSS- und besonders mit Co-legierten HSS-Bohrern bei befriedigenden Standzeiten bohren und senken. Der Vorschub und die Schnittgeschwindigkeit sollten entsprechend angepasst werden.

Allgemeine technische Lieferbedingungen

Sofern nicht anders vereinbart, gelten die allgemeinen technischen Lieferbedingungen nach EN 10021.

Toleranzen

Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Toleranzen nach EN 10029, mit Klasse A für die Dicke.

Oberflächenbeschaffenheit

Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Angaben nach EN 10163-2, Klasse A2.

Allgemeine Hinweise

Wenn, durch den Verwendungszweck oder die Verarbeitung bedingt, besondere Anforderungen an den Stahl gestellt werden, die in diesem Werkstoffblatt nicht aufgeführt sind, so sind diese Anforderungen vor der Bestellung zu vereinbaren. Die in diesem Werkstoffblatt enthaltenen Angaben sind eine Produktbeschreibung. Dieses Werkstoffblatt unterliegt Aktualisierungen. Maßgebend ist die jeweils aktuelle Fassung, die auf Anforderung versandt wird oder unter www.dillinger.de abgerufen werden kann.

Detaillierte Hinweise zum Gebrauch und zur Verarbeitung von DILLIDUR 450 V sind in der technischen Information „DILLIDUR – DAS KONZEPT GEGEN VERSCHLEISS“ angegeben.

Vertrieb

Ihren Ansprechpartner erfahren Sie von unserem Koordinierungsbüro in Dillingen:

Telefon: +49 6831 47 22 23

Telefax: +49 6831 47 33 50

oder aus dem Internet:

<http://www.dillinger.de/dh/kontakt/weltweit/index.shtml.de>



DILLINGER HÜTTE GTS

AG der Dillinger Hüttenwerke
Postfach 1580
D-66748 Dillingen/Saar

e-mail: info@dillinger.biz

<http://www.dillinger.de>

Telefon: +49 6831 47 21 46

Telefax: +49 6831 47 30 89